


# BIELENÁ SULFÁTOVÁ BUKOVÁ BUNIČINA



Technické parametre - ST			
Parameter	Norma	Jednotka	Hodnota
Tržná dĺžka (PFI mlyn) 30°SR	STN ISO 5270	km	min 7
Belosť	STN ISO 3688	% ISO	min 88
Sušina	STN 500207	%	min 80
Nečistoty	SP-VK-14/98BKC		max 40
pH	STN ISO 6588		5,0 - 7,5
popol	STN ISO 1762	%	0.4
obsah "OX"látok	PTS-RH 012/90	mg/kg	< 150

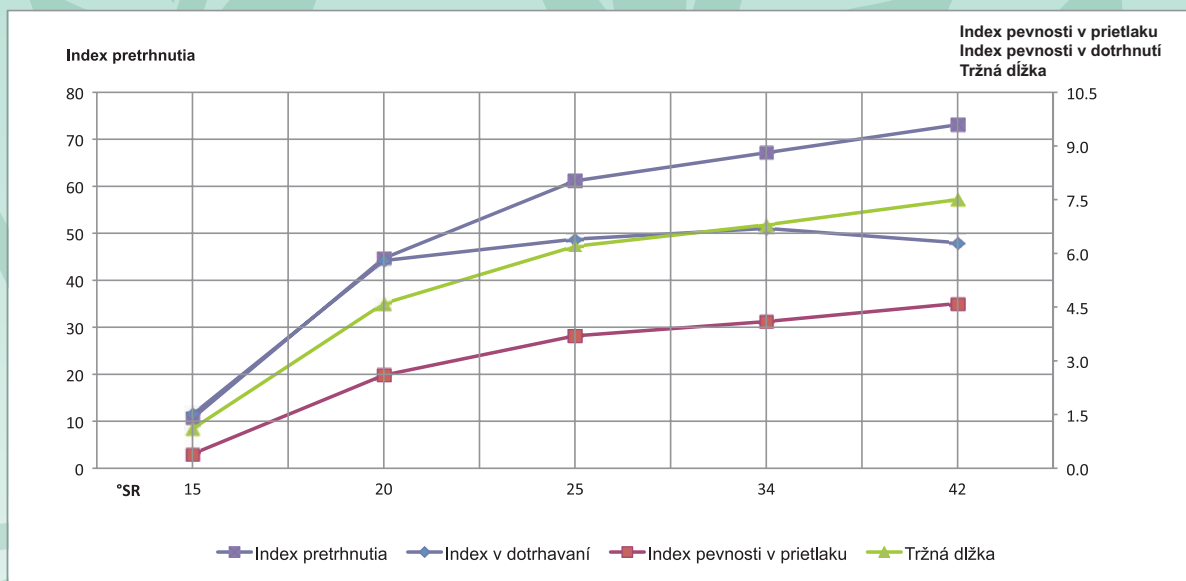

## Fyzikálne a mechanické vlastnosti buničiny

Parameter	Norma	Jednotka	Hodnoty				
			0	1000	2000	3000	4000
Otáčky PFI mlyna	STN EN ISO 5264-2		0	1000	2000	3000	4000
Stupeň mletia °SR	STN EN ISO 5267-1	°SR	15	20	25	34	42
Index pretrhnutia	STN EN ISO 1924-1	N.m/g	10.63	44.66	61.14	67.14	73.10
Tržná dĺžka	STN EN ISO 1924-1	km	1.1	4.6	6.2	6.8	7.5
Index pevnosti v prietlaku	STN EN ISO 2758	kPa.m/g	0.4	2.6	3.7	4.1	4.6
Index v dotrhnutí	STN ISO 1974	mN.m <sup>2</sup> /g	1.5	5.8	6.4	6.7	6.3
Plošná hmotnosť	STN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	79.23	78.92	79.12	79.01	79.05

## Baliace parametre

Archy buničiny o rozmeroch 600 x 800 mm sa ukladajú a lisujú do balíkov o výške cca. 500 mm a váhe 200 kg, vážených certifikovanou váhou. Balíky sa dodávajú v blokoch unit, ktoré sa sťahujú pozinkovaným drôtom. 1 unit tvorí 6 balíkov. Hmotnosť unitu je 1 200 kg.



## BUKÓZA Export-Import, a.s.

Hencovská 2073  
093 02 Hencovce  
Slovenská Republika  
Tel.: +421 57 441 3062/3039/3008  
Fax: +421 57 441 2559  
E-mail: exim@bukoza.sk  
www.bukoza.sk



"Opýtajte sa na FSC resp. PEFC certifikované produkty" / "Look for FSC certified products"



Značka zodpovedného obhospodarovania lesov




Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

# BIELENÁ SULFÁTOVÁ BUKOVÁ BUNIČINA



Technické parametre - NT			
Parameter	Norma	Jednotka	Hodnota
Tržná dĺžka (PFI mlyn) 30°SR	STN ISO 5270	km	min 7
Belosť	STN ISO 3688	% ISO	min 89
Sušina	STN 500207	%	min 80
Nečistoty	SP-VK-14/98BKC		max 23
pH	STN ISO 6588		5,0 - 7,5
popol	STN ISO 1762	%	0.3
obsah "OX"látok	PTS-RH 012/90	mg/kg	< 150

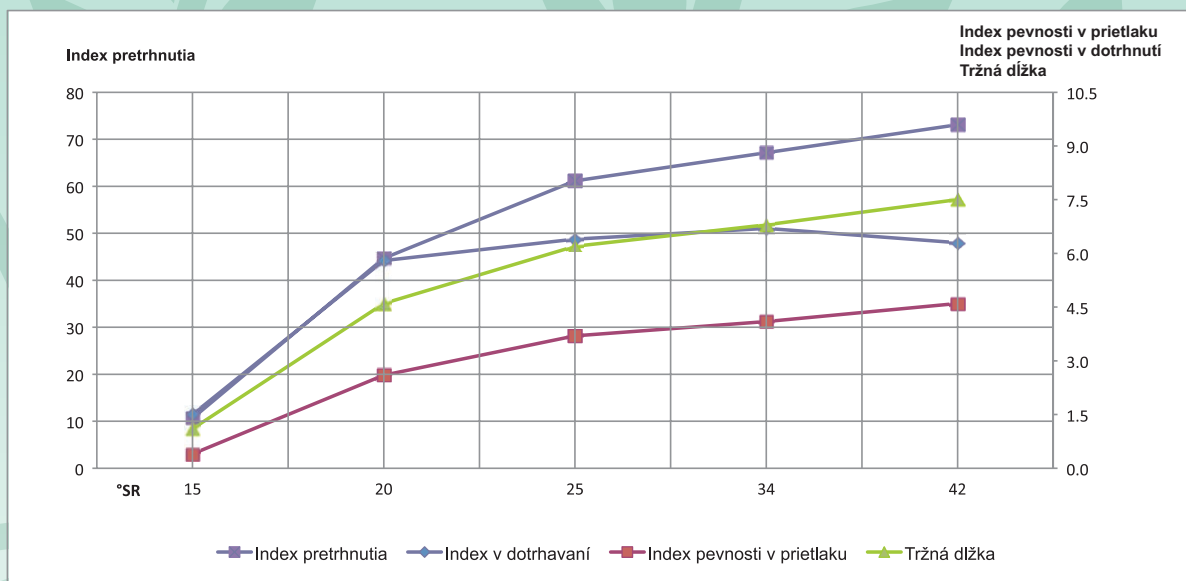

## Fyzikálne a mechanické vlastnosti buničiny

Parameter	Norma	Jednotka	Hodnoty				
Otáčky PFI mlyna	STN EN ISO 5264-2		0	1000	2000	3000	4000
Stupeň mletia °SR	STN EN ISO 5267-1	°SR	15	20	25	34	42
Index pretrhnutia	STN EN ISO 1924-1	N.m/g	10.63	44.66	61.14	67.14	73.10
Tržná dĺžka	STN EN ISO 1924-1	km	1.1	4.6	6.2	6.8	7.5
Index pevnosti v prietlaku	STN EN ISO 2758	kPa.m/g	0.4	2.6	3.7	4.1	4.6
Index v dotrhavaní	STN ISO 1974	mN.m <sup>2</sup> /g	1.5	5.8	6.4	6.7	6.3
Plošná hmotnosť	STN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	79.23	78.92	79.12	79.01	79.05

## Baliace parametre

Archy buničiny o rozmeroch 600 x 800 mm sa ukladajú a lisujú do balíkov o výške cca. 500 mm a váhe 200 kg, vážených certifikovanou váhou. Balíky sa dodávajú v blokoch unit, ktoré sa sťahujú pozinkovaným drôtom. 1 unit tvorí 6 balíkov. Hmotnosť unitu je 1 200 kg.



## BUKÓZA Export-Import, a.s.

Hencovská 2073  
 093 02 Hencovce  
 Slovenská Republika  
 Tel.: +421 57 441 3062/3039/3008  
 Fax: +421 57 441 2559  
 E-mail: exim@bukoza.sk  
 www.bukoza.sk



"Opýtajte sa na FSC resp. PEFC certifikované produkty" / "Look for FSC certified products"



Značka zodpovedného obhospodarovania lesov




Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

# BIELENÁ SULFÁTOVÁ BUKOVÁ BUNIČINA



Technické parametre - PH			
Parameter	Norma	Jednotka	Hodnota
Tržná dĺžka (PFI mlyn) 30°SR	STN ISO 5270	km	min 7
Belosť	STN ISO 3688	% ISO	min 89
Sušina	STN 500207	%	min 86
Nečistoty	SP-VK-14/98BKC		max 23
pH	STN ISO 6588		5,0 - 7,0
popol	STN ISO 1762	%	0.3
obsah "OX"látok	PTS-RH 012/90	mg/kg	< 150

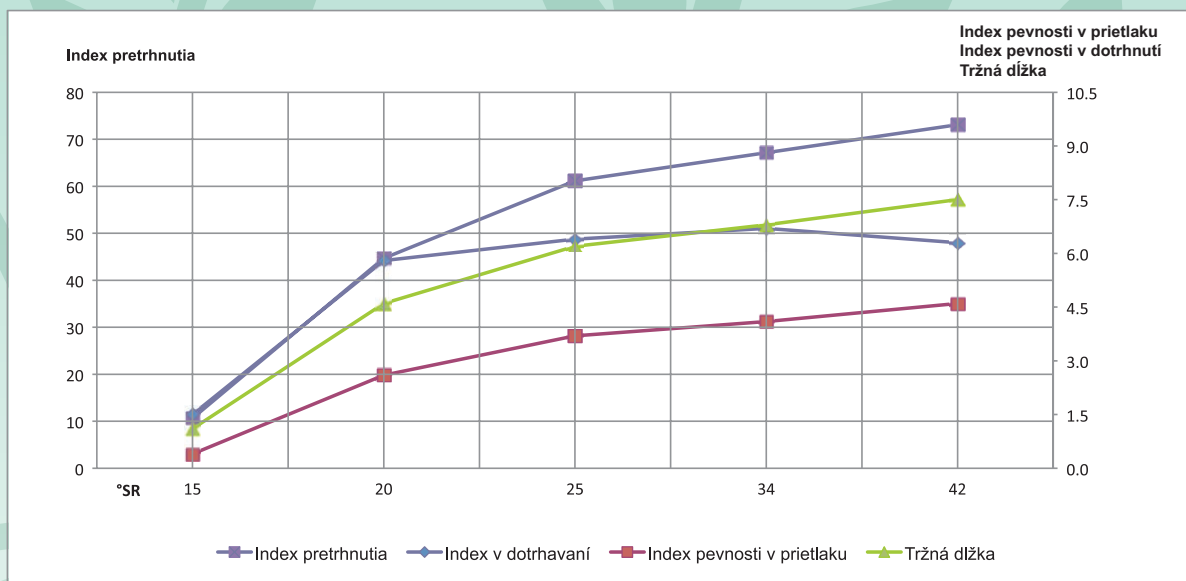

## Fyzikálne a mechanické vlastnosti buničiny

Parameter	Norma	Jednotka	Hodnoty				
			0	1000	2000	3000	4000
Otáčky PFI mlyna	STN EN ISO 5264-2		0	1000	2000	3000	4000
Stupeň mletia °SR	STN EN ISO 5267-1	°SR	15	20	25	34	42
Index pretrhnutia	STN EN ISO 1924-1	N.m/g	10.63	44.66	61.14	67.14	73.10
Tržná dĺžka	STN EN ISO 1924-1	km	1.1	4.6	6.2	6.8	7.5
Index pevnosti v prietlaku	STN EN ISO 2758	kPa.m/g	0.4	2.6	3.7	4.1	4.6
Index v dotrhavaní	STN ISO 1974	mN.m <sup>2</sup> /g	1.5	5.8	6.4	6.7	6.3
Plošná hmotnosť	STN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	79.23	78.92	79.12	79.01	79.05

## Baliace parametre

Archy buničiny o rozmeroch 600 x 800 mm sa ukladajú a lisujú do balíkov o výške cca. 500 mm a váhe 200 kg, vážených certifikovanou váhou. Balíky sa dodávajú v blokoch unit, ktoré sa sťahujú pozinkovaným drôtom. 1 unit tvorí 6 balíkov. Hmotnosť unitu je 1 200 kg.



## BUKÓZA Export-Import, a.s.

Hencovská 2073  
093 02 Hencovce  
Slovenská Republika  
Tel.: +421 57 441 3062/3039/3008  
Fax: +421 57 441 2559  
E-mail: exim@bukoza.sk  
www.bukoza.sk



"Opýtajte sa na FSC resp. PEFC certifikované produkty" / "Look for FSC certified products"



Značka zodpovedného obhospodarovania lesov




Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

# BIELENÁ SULFÁTOVÁ BUKOVÁ BUNIČINA



Technické parametre - NA			
Parameter	Norma	Jednotka	Hodnota
Tržná dĺžka (PFI mlyn) 30°SR	STN ISO 5270	km	min 7
Belosť	STN ISO 3688	% ISO	min 91
Sušina	STN 500207	%	min 86
Nečistoty	SP-VK-14/98BKC		max 23
pH	STN ISO 6588		min 5,5
popol	STN ISO 1762	%	0.15
obsah "OX"látok	PTS-RH 012/90	mg/kg	< 150

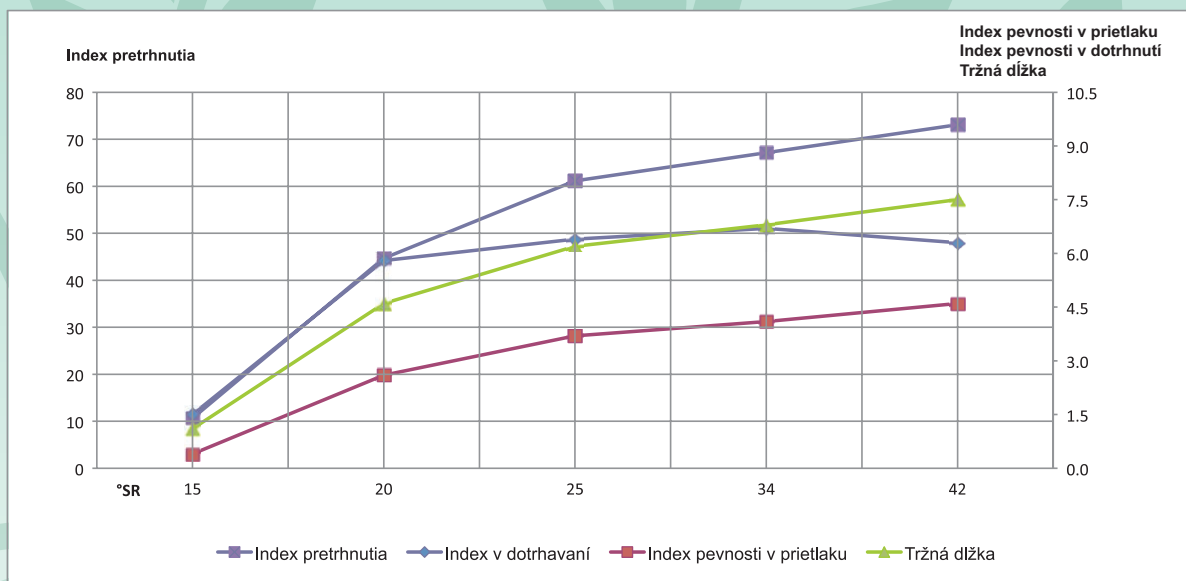

## Fyzikálne a mechanické vlastnosti buničiny

Parameter	Norma	Jednotka	Hodnoty				
			0	1000	2000	3000	4000
Otáčky PFI mlyna	STN EN ISO 5264-2		0	1000	2000	3000	4000
Stupeň mletia °SR	STN EN ISO 5267-1	°SR	15	20	25	34	42
Index pretrhnutia	STN EN ISO 1924-1	N.m/g	10.63	44.66	61.14	67.14	73.10
Tržná dĺžka	STN EN ISO 1924-1	km	1.1	4.6	6.2	6.8	7.5
Index pevnosti v prietlaku	STN EN ISO 2758	kPa.m/g	0.4	2.6	3.7	4.1	4.6
Index v dotrhavaní	STN ISO 1974	mN.m²/g	1.5	5.8	6.4	6.7	6.3
Plošná hmotnosť	STN EN ISO 536	g/m²	79.23	78.92	79.12	79.01	79.05

## Baliace parametre

Archy buničiny o rozmeroch 600 x 800 mm sa ukladajú a lisujú do balíkov o výške cca. 500 mm a váhe 200 kg, vážených certifikovanou váhou. Balíky sa dodávajú v blokoch unit, ktoré sa sťahujú pozinkovaným drôtom. 1 unit tvorí 6 balíkov. Hmotnosť unitu je 1 200 kg.



## BUKÓZA Export-Import, a.s.

Hencovská 2073  
093 02 Hencovce  
Slovenská Republika  
Tel.: +421 57 441 3062/3039/3008  
Fax: +421 57 441 2559  
E-mail: exim@bukoza.sk  
www.bukoza.sk



"Opýtajte sa na FSC resp. PEFC certifikované produkty" / "Look for FSC certified products"



Značka zodpovedného obhospodarovania lesov




Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

# BIELENÁ SULFÁTOVÁ BUKOVÁ BUNIČINA



Technické parametre - HB			
Parameter	Norma	Jednotka	Hodnota
Tržná dĺžka (PFI mlyn) 30°SR	STN ISO 5270	km	min 7
Belosť	STN ISO 3688	% ISO	min 92
Sušina	STN 500207	%	min 86
Nečistoty	SP-VK-14/98BKC		max 23
pH	STN ISO 6588		min 5,5
popol	STN ISO 1762	%	0.3
obsah "OX"látok	PTS-RH 012/90	mg/kg	< 150

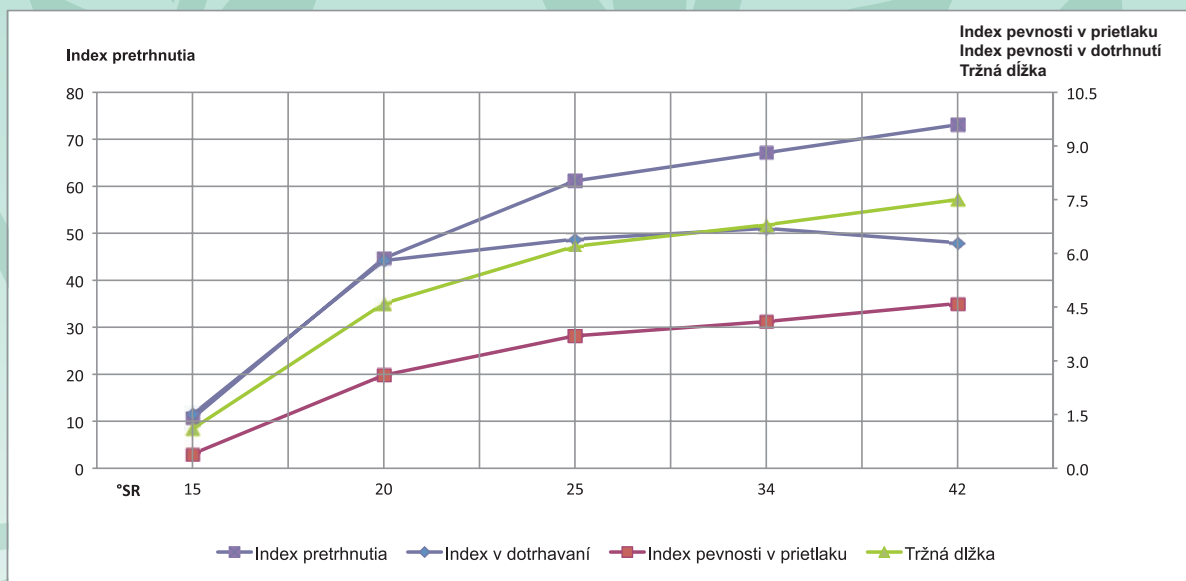

## Fyzikálne a mechanické vlastnosti buničiny

Parameter	Norma	Jednotka	Hodnoty				
Otáčky PFI mlyna	STN EN ISO 5264-2		0	1000	2000	3000	4000
Stupeň mletia °SR	STN EN ISO 5267-1	°SR	15	20	25	34	42
Index pretrhnutia	STN EN ISO 1924-1	N.m/g	10.63	44.66	61.14	67.14	73.10
Tržná dĺžka	STN EN ISO 1924-1	km	1.1	4.6	6.2	6.8	7.5
Index pevnosti v prietlaku	STN EN ISO 2758	kPa.m/g	0.4	2.6	3.7	4.1	4.6
Index v dotrhavaní	STN ISO 1974	mN.m <sup>2</sup> /g	1.5	5.8	6.4	6.7	6.3
Plošná hmotnosť	STN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	79.23	78.92	79.12	79.01	79.05

## Baliace parametre

Archy buničiny o rozmeroch 600 x 800 mm sa ukladajú a lisujú do balíkov o výške cca. 500 mm a váhe 200 kg, vážených certifikovanou váhou. Balíky sa dodávajú v blokoch unit, ktoré sa sťahujú pozinkovaným drôtom. 1 unit tvorí 6 balíkov. Hmotnosť unitu je 1 200 kg.



## BUKÓZA Export-Import, a.s.

Hencovská 2073  
093 02 Hencovce  
Slovenská Republika  
Tel.: +421 57 441 3062/3039/3008  
Fax: +421 57 441 2559  
E-mail: exim@bukoza.sk  
www.bukoza.sk



"Opýtajte sa na FSC resp. PEFC certifikované produkty" / "Look for FSC certified products"



Značka zodpovedného obhospodarovania lesov



Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov